

PEMANFAATAN LIMBAH SERBUK GERGAJI KAYU SEBAGAI SUBSTITUSI CAMPURAN BATA RINGAN KEDAP SUARA

R.Exaudi Simon Purba, Kamaluddin Lubis

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik

Universitas Medan Area

kamaluddinlubis02lubis@gmail.com

Abstrak

Makin meningkatnya kebutuhan perumahan saat ini menyebabkan kebutuhan akan bahan bangunan semakin meningkat pula. Hal tersebut dapat memberikan suatu alternatif untuk memanfaatkan limbah-limbah industri yang dibiarkan begitu saja. Serbuk kayu adalah limbah yang diperoleh dari hasil penggergajian kayu yang menggunakan mesin maupun manual. Serbuk gergaji kayu dapat juga digunakan sebagai peredam suara. Pada penelitian ini, limbah kayu dimanfaatkan untuk pengganti sebagian agregat halus yang digunakan pada campuran pembuatan bata ringan. Pada penelitian ini bertujuan membahas tentang karakteristik kedap suara dengan pemanfaatan limbah serbuk gergaji kayu, semen PC, dan pasir sebagai bahan pembentuknya. Pada kajian ini serbuk gergaji kayu yang digunakan adalah berasal dari Sumatera Utara dengan variasi komposisi 0%, 20%, dan 30% (massa), sedangkan komposisi material lainnya dibuat tetap. dengan ukuran serbuk kayu yang dipakai 0,25 mm - 2,0 mm. Untuk pengujian beton peredam suara akan dibuat benda uji berbentuk silinder dengan diameter 11 cm dan tebal 6 cm sebanyak 6 benda uji. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pada campuran 30% serbuk gergaji kayu yaitu pada variasi ke-III menunjukkan nilai koefisien serap bunyi terbesar yaitu 0.6832 dengan frekuensi 1000 Hz dengan koefisien absorpsi 0,50% dan dengan kecepatan rambat gelombang bunyi menunjukkan 683,2 m/det. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin besarnya persentase campuran serbuk gergaji kayu maka kemampuan untuk meredam suara semakin besar.

Kata-kata Kunci: *Absorpsi, Akustik, Bata Ringan Kedap Suara, Serbuk Gergaji Kayu*

I. Pendahuluan

Makin meningkatnya kebutuhan perumahan saat ini menyebabkan kebutuhan akan bahan bangunan semakin meningkat pula. Seperti kita ketahui bersama, bahan yang digunakan untuk bangunan terdiri dari bahan-bahan atap, dinding dan lantai. Salah satu masalah dilapangan saat ini yang perlu segera diatasi adalah masalah kebutuhan batu bata sebagai bahan dinding perumahan dan efek kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sebagaimana diketahui, kebutuhan masyarakat akan perumahan tidak pernah surut bahkan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Adapun salah satu permasalahan utama dalam menyediakan rumah di Indonesia adalah tingginya biaya konstruksi bangunan dan lahan. Selama ini berbagai penelitian sudah dilakukan tetapi masih belum ditemukan alternatif teknik konstruksi yang efisien serta penyediaan bahan bangunan dalam jumlah besar dan ekonomis. Ketika kita menyadari bahwa bangunan di sepanjang tepi jalan sangat potensial menderita kebisingan, penting kiranya dipikirkan cara-cara penanggulangannya. (Mediastika, 2005). Hal tersebut dapat memberikan suatu alternatif untuk memanfaatkan limbah-limbah industri yang dibiarkan begitu saja. Serbuk kayu (*sawdust*) adalah limbah yang diperoleh dari hasil penggergajian kayu yang menggunakan mesin maupun manual. Serbuk gergaji kayu dapat juga digunakan sebagai peredam suara. Kualitas dari bahan peredam suara ditunjukkan dengan harga α (koefisien penyerapan bahan terhadap bunyi),

semakin besar α maka semakin baik digunakan sebagai peredam suara. Nilai berkisar dari 0 sampai 1. Jika α bernilai 0, artinya tidak ada bunyi yang diserap. Sedangkan jika α bernilai 1, artinya 100% bunyi yang datang diserap oleh bahan. Pada penelitian ini, limbah kayu dimanfaatkan untuk pengganti sebagian agregat halus yang digunakan pada campuran pembuatan bata ringan. Kayu telah digunakan sebagai bahan struktur sejak dahulu. Kayu mempunyai kekuatan tarik dan tekan, dan secara struktural cocok untuk berperan sebagai elemen yang memikul beban jenis tekan aksial, tarik aksial, dan beban lentur. (Angus J. Macdonald, 2001). Demikian halnya dengan serbuk kayu penggergajian merupakan salah satu jenis kayu partikel yang berukuran 0,25 mm – 2,00 mm, bobotnya ringan dalam keadaan kering dan mudah diterbangkan oleh angin. Kandungan kimia kayu adalah selulosa, lignin dan zat lain (termasuk zat gula). Dinding sel tersusun sebagian besar oleh selulosa (C₆H₁₀O₅). Selulosa adalah suatu bahan yang tidak begitu asing lagi bagi manusia meskipun merupakan karbohidrat selulosa bukanlah sumber makanan bagi manusia. Lignin adalah suatu campuran zat – zat organik yang terdiri dari zat karbon, zat air atau hidrogen dan oksigen. Serbuk gergaji kayu mengandung komponen utama yaitu selulosa, hemiselulosa, lignin dan zat ekstraktif kayu. Limbah mempunyai pengertian sebagai bahan hasil sampingan, hasil ikatan dan hasil sisa yang sudah serta belum dimanfaatkan untuk produksi tertentu setelah melewati proses lanjutan ataupun tidak. Penda

ulangan limbah gergajian kayu dipandang perlu jika memang memiliki manfaat lebih dan bisa dipertanggungjawabkan secara teknis dan terlebih jika mampu menjadikan bahan yang murah serta mudah diaplikasikan. Kebutuhan material atau bahan untuk dinding peredam suara hingga saat ini masih cenderung sulit didapatkan, dan walaupun ada biasanya dengan harga cukup mahal. Sedangkan kebutuhan akan bahan peredam suara semakin banyak dibutuhkan bukan hanya di studio, tempat konser musik, ruang meeting dll, tetapi sampai ditingkat rumah tangga pun diperlukan karena kebisingan bisa mengganggu seseorang dalam beraktivitas. Strategi penanganan kebisingan ruang dalam dapat dengan mengurangi kebisingan dengan bahan peredam (seperti yang ditulis Prasasto Satwiko, dalam buku Fisika Bangunan).

Dengan melihat latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan mengembangkan penelitian mengenai penambahan serbuk kayu sebagai bahan tambah beton ringan yang digunakan sebagai konstruksi dinding kedap suara. Oleh karena itu penulis mengambil judul "Pemanfaatan limbah serbuk gergaji kayu sebagai substitusi campuran bata ringan kedap suara".

II. Metodologi

- 1.
2. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental pengujian kebisingan suara (sound absorption coefficient) dilakukan di laboratorium *Noise & Vibration Control*, Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara (USU). Pada penelitian ini membahas tentang karakteristik kedap suara dengan pemanfaatan limbah serbuk gergaji kayu, semen PC, dan pasir sebagai bahan pembentuknya. Pada kajian ini serbuk gergaji kayu yang digunakan adalah berasal dari Sumatera Utara dengan variasi komposisi 0%, 20%, dan 30% (massa), sedangkan komposisi material lainnya dibuat tetap. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Muslimin Lubis dengan variasi 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% dimana hasil optimum kedap suara diperoleh dengan komposisi persentase serbuk sebesar 5%, dengan ukuran serbuk kayu yang dipakai 0,25 mm - 2,0 mm. Untuk pengujian beton peredam suara akan dibuat benda uji berbentuk silinder dengan diameter 11 cm dan tebal 6 cm sebanyak 6 benda uji.
3. Komposisi campuran beton yang digunakan adalah:
4. Variasi I 0% (Semen 20% : Pasir 80%: Serbuk Gergaji Kayu 0%) dengan faktor air semen 0,35 yaitu:
5. Untuk berat semen yang dibutuhkan untuk 1 wadah:
6. Di mana 20% dari volume wadah = $20\% \times 569,91 \text{ cm}^3 = 113,982 \text{ cm}^3$
Jadi berat yang dibutuhkan
= $113,982 \text{ cm}^3 \times \text{berat jenis semen}$
= $113,982 \text{ cm}^3 \times 3,1 \text{ gr/cm}^3$
= 353,34 gr

Untuk pasir yang dibutuhkan untuk 1 wadah :

Di mana 80 % dari volume wadah

$$= 80\% \times 569,91 \text{ cm}^3$$

$$= 455,92 \text{ cm}^3$$

Jadi berat yang dibutuhkan

$$= 455,92 \text{ cm}^3 \times \text{Berat jenis pasir}$$

$$= 455,92 \text{ cm}^3 \times 1,4 \text{ gr/cm}^3$$

$$= 638,28 \text{ gr}$$

Untuk berat serbuk gergaji kayu yang dibutuhkan untuk 1 wadah

Dimana 0% dari volume wadah

$$= 0\% \times 569,91 \text{ cm}^3$$

$$= 0$$

Untuk faktor air semen yang dibutuhkan adalah 35%

Dimana 35% dari volume wadah

$$= 35\% \times 569,91 \text{ cm}^3$$

$$= 199,46 \text{ cm}^3$$

Jadi berat yang dibutuhkan

$$= 199,46 \text{ cm}^3 \times \text{berat jenis air}$$

$$= 199,46 \text{ cm}^3 \times 1 \text{ gr/cm}^3$$

$$= 199,46 \text{ gr}$$

Jadi jumlah total berat campuran untuk variasi 0% (semen + pasir + Serbuk gergaji kayu) = 353,34 gr + 638,28 gr + 0 gr + 199,46 gr = 1191,08 gr

Variasi II 20% (Semen 20% : Pasir 60%: Serbuk Gergaji Kayu 20%) dengan faktor air semen 0,35 yaitu

Untuk berat semen yang dibutuhkan untuk 1 wadah:

Dimana 20% dari volume wadah

$$= 20\% \times 569,91 \text{ cm}^3$$

$$= 113,982 \text{ cm}^3$$

Jadi berat yang dibutuhkan

$$= 113,982 \text{ cm}^3 \times \text{berat jenis semen}$$

$$= 113,982 \text{ cm}^3 \times 3,1 \text{ gr/cm}^3$$

$$= 353,34 \text{ gr}$$

Untuk pasir yang dibutuhkan untuk 1 wadah :

Dimana 60 % dari volume wadah

$$= 60\% \times 569,91 \text{ cm}^3$$

$$= 341,94 \text{ cm}^3$$

Jadi berat yang dibutuhkan

$$= 341,94 \text{ cm}^3 \times \text{Berat jenis pasir}$$

$$= 341,94 \text{ cm}^3 \times 1,4 \text{ gr/cm}^3$$

$$= 478,71 \text{ gr}$$

Untuk berat serbuk gergaji kayu yang dibutuhkan untuk 1 wadah

Dimana 20% dari volume wadah

$$= 20\% \times 569,91 \text{ cm}^3$$

$$= 113,982 \text{ cm}^3$$

Jadi berat yang dibutuhkan
 $= 113,982 \text{ cm}^3 \times \text{berat jenis serbuk kayu}$
 $= 113,982 \text{ cm}^3 \times 0,28 \text{ gr/cm}^3$
 $= 31,9 \text{ gr}$

Untuk faktor air semen yang dibutuhkan adalah = 35 %

Dimana 35% dari volume wadah
 $= 35\% \times 569,91 \text{ cm}^3$
 $= 199,46 \text{ cm}^3$

Jadi berat yang dibutuhkan
 $= 199,46 \text{ cm}^3 \times \text{berat jenis air}$
 $= 199,46 \text{ cm}^3 \times 1 \text{ gr/cm}^3$
 $= 199,46 \text{ gr}$

Jadi jumlah total berat campuran untuk variasi 20% (semen + pasir + Serbuk gergaji kayu) = $353,34 \text{ gr} + 478,71 \text{ gr} + 31,9 \text{ gr} + 199,46 \text{ gr} = 1063,41 \text{ gr}$

Variasi III 30% (Semen 20% : Pasir 50%: Serbuk Gergaji Kayu 30%) dengan faktor air semen 0,35 yaitu

Untuk berat semen yang dibutuhkan untuk 1 wadah:

Dimana 20% dari volume wadah
 $= 20\% \times 569,91 \text{ cm}^3$
 $= 113,982 \text{ cm}^3$

Jadi berat yang dibutuhkan
 $= 113,982 \text{ cm}^3 \times \text{berat jenis semen}$
 $= 113,982 \text{ cm}^3 \times 3,1 \text{ gr/cm}^3$
 $= 353,34 \text{ gr}$

Untuk pasir yang dibutuhkan untuk 1 wadah :
 Dimana 50 % dari volume wadah

$= 50\% \times 569,91 \text{ cm}^3$
 $= 284,95 \text{ cm}^3$

Jadi berat yang dibutuhkan
 $= 284,95 \text{ cm}^3 \times \text{Berat jenis pasir}$
 $= 284,95 \text{ cm}^3 \times 1,4 \text{ gr/cm}^3$
 $= 398,93 \text{ gr}$

Untuk berat serbuk gergaji kayu yang dibutuhkan untuk 1 wadah

Dimana 30% dari volume wadah
 $= 30\% \times 569,91 \text{ cm}^3$
 $= 170,973 \text{ cm}^3$

Jadi berat yang dibutuhkan
 $= 170,973 \text{ cm}^3 \times \text{berat jenis serbuk kayu}$
 $= 170,973 \text{ cm}^3 \times 0,28 \text{ gr/cm}^3$
 $= 47,87 \text{ gr}$

Untuk faktor air semen yang dibutuhkan adalah 35 %

Dimana 35% dari volume wadah
 $= 35\% \times 569,91 \text{ cm}^3$
 $= 199,46 \text{ cm}^3$

Jadi berat yang dibutuhkan
 $= 199,46 \text{ cm}^3 \times \text{berat jenis air}$
 $= 199,46 \text{ cm}^3 \times 1 \text{ gr/cm}^3$
 $= 199,46 \text{ gr}$

Jadi jumlah total berat campuran untuk variasi 30% (semen + pasir + Serbuk gergaji kayu) = $353,34 \text{ gr} + 398,93 \text{ gr} + 47,87 \text{ gr} + 199,46 \text{ gr} = 997,6 \text{ gr}$

Hasil dari perhitungan tersebut dapat di lihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. variasi campuran material pada uji percobaan kedap suara

N o	Variasi Cam puran	Semen (gr)	Pasir (gr)	Serbuk kayu (gr)	Air (gr)	Total (gr)
1	Cam puran 0 %	353,34 gr	38,28	0	199,46	1191,08
2	Cam puran 20%	353,34 gr	478,71	31,9	199,46	1063,41
3	Cam puran 30%	353,34 gr	398,93	47,87	199,46	997,6

(Sumber : Penelitian, 2017)

Jumlah air untuk campuran beton pada umumnya dihitung berdasarkan nilai perbandingan antara berat air dan berat semen portland pada campuran adukan, dan pada peraturan beton indonesia (PBI 1971) dikenal dengan istilah faktor air semen yang disingkat fas, sedangkan peraturan pengganti SNI 03-2847-2002) disebut rasio air semen yang disingkat ras atau water cement ratio (wcr), dalam buku Ali Asroni 2010. Balok dan pelat beton bertulang mencari fas dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Fas atau ras} = \frac{B}{B_i} \frac{ir_i}{i_r}$$

Jadi faktor air semen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

$$\text{Fas atau ras} = \frac{1}{3} \frac{,4}{,3} = 0,56$$

Dalam menentukan campuran beton dalam hal ini ditentukan dengan metode pencampuran dengan metode perbandingan volume wadah dengan volume semen, volume pasir, volume serbuk gergaji kayu dan faktor air semen. Sebelum melakukan pencetakan terlebih dahulu dicari massa jenis dari setiap benda yang dicampur yaitu berat jenis pasir = 1400 kg/m^3 , berat jenis semen = 3100 kg/m^3 , berat jenis air = 1000 kg/m^3 dan berat jenis serbuk gergaji kayu adalah $0,28 \text{ gr/cm}^3$.

Dalam menentukan proporsi campuran dalam penelitian ini berdasarkan pada SK SNI 03-2834-2000 Tata Cara pembuatan Rencana Campuran Beton Normal dan diperoleh komposisi campuran dalam perbandingan berat, yang didasarkan oleh

perhitungan volume benda uji yang mengikuti besar cetakan yaitu : $V = \pi r^2 t$

$$V = 3,14 \cdot 5,5^2 \cdot 6$$

$$V = 569,91 \text{ cm}^3$$

Variasi persentase serbuk gergaji kayu yang digunakan adalah 0%, 20% dan 30%. Untuk mengetahui nilai serap bising beton maka dibuat benda uji berbentuk silinder dengan diameter 11 cm dan tinggi 6 cm masing-masing sebanyak 6 buah untuk benda uji beton normal dan untuk beton dengan penambahan serbuk gergaji kayu. Setelah umur beton 24 jam, cetakan silinder dibuka dan mulai dilakukan perendaman selama 28 hari dan didasarkan pada SNI 1972:2008.

III. Hasil Dan Pembahasan

Hasil dari perhitungan timbangan berat benda uji sebelum peredaman dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Hasil timbangan berat benda uji sebelum peredaman

No	Variasi Campuran	Sam pel I (gr)	Sam pel II (gr)	Sam pel III (gr)	Sam pel IV (gr)	Sam pel V (gr)	Sam pel VI (gr)
1	0%	1302	1316	1264	1301	1304	1252
2	20%	1088	1119	1128	1094	1088	1104
3	30%	1030	1101	1052	1035	1015	1062

(Sumber : Penelitian, 2017)

Setelah melakukan perendaman sekitar 7 hari untuk proses pengikatan semen yang lebih baik terutama dengan serbuk gergaji kayu, proses perendaman didasarkan pada PBI 1971 maka ditimbang kembali untuk mengetahui besarnya daya absorpsi beton dan hasil dari perhitungan timbangan berat benda uji sesudah peredaman dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Hasil timbangan berat benda uji sesudah peredaman

No	Variasi Campuran	Sam pel I (gr)	Sam pel II (gr)	Sam pel III (gr)	Sam pel IV (gr)	Sam pel V (gr)	Sam pel VI (gr)
1	0%	1338	1343	1289	1328	1328	1280
2	20%	1119	1140	1154	1114	1111	1128
3	30%	1088	1138	1062	1085	1054	1066

(Sumber : Penelitian, 2017)

Dengan mengurangi berat benda uji sebelumnya dengan berat benda uji setelah perendaman dibagi dengan berat benda uji sebelumnya dan di kali dengan persen maka akan didapatkan berat absorpsi yang terjadi adalah pada Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Absorpsi masing-masing benda uji

N o	Variasi Campuran	Sam pel I (%)	Sam pel II (%)	Sam pel III (%)	Sam pel IV (%)	Sam pel V (%)	Sam pel VI (%)
1	0%	0,36	0,27	0,25	0,27	0,24	0,28
2	20%	0,31	0,21	0,26	0,20	0,23	0,24
3	30%	0,58	0,37	0,10	0,50	0,39	0,04


(Sumber : Penelitian, 2017)

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa absorpsi yang paling besar adalah pada 30% yaitu pada sampel I.

Tabel 5. Pengujian kedap suara pada campuran beton dengan Serbuk gergaji kayu 0%

N O	Sampel	Frekuensi 250 (Hz)	Frekuensi 500 (Hz)	Frekuensi 1000 (Hz)	Frekuensi 2000 (Hz)	Frekuensi 4000 (Hz)
1	I	0.2430	0.0672	0.1844	0.2352	0.2102
2	II	0.4780	0.0166	0.0524	0.0588	0.2238
3	III	0.4515	0.0094	0.0372	0.4007	0.3880
4	IV	0.3015	0.0257	0.3832	0.3357	0.3579
5	V	0.4807	0.0254	0.3305	0.0894	0.3180
6	VI	0.4870	0.0672	0.1844	0.2352	0.1244

(Sumber : Penelitian, 2017)

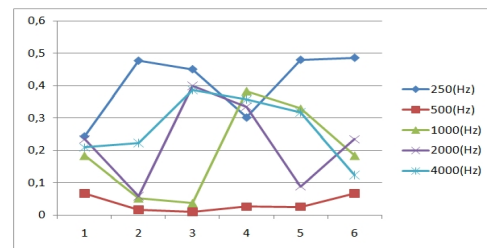


Gambar 1. Grafik Frekuensi terhadap koefisien serap bunyi pada variasi 0%

Dari Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa pada komposisi 0% menunjukkan nilai absorpsi terbesar adalah ditunjukkan oleh frekuensi 250 Hz sampel VI.

Tabel 6. Pengujian kedap suara pada campuran beton dengan Serbuk gergaji kayu 20%

N O	Sampel	Frekuensi 250 (Hz)	Frekuensi 500 (Hz)	Frekuensi 1000 (Hz)	Frekuensi 2000 (Hz)	Frekuensi 4000 (Hz)
1	I	0.3228	0.3672	0.2844	0.4452	0.3902
2	II	0.3780	0.2166	0.3524	0.3688	0.3238
3	III	0.4615	0.2094	0.3372	0.3607	0.4180
4	IV	0.5015	0.2257	0.2832	0.3757	0.3579
5	V	0.4807	0.2254	0.3405	0.2894	0.3880
6	VI	0.3870	0.2672	0.3844	0.4372	0.1944

(Sumber : Penelitian, 2017)

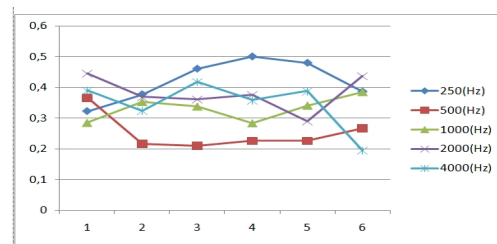


Gambar 2. Grafik Frekuensi terhadap koefisien serap bunyi pada variasi 20%

Dari Gambar 2 grafik menunjukkan bahwa pada komposisi 20% menunjukkan nilai absorpsi terbesar adalah ditunjukkan oleh frekuensi 250 Hz sampel IV.

Tabel 7. Pengujian kedap suara pada campuran beton dengan Serbuk gergaji kayu 30%

N O	Sam pel	Frekue nsi 250(H z)	Frekue nsi 500(H z)	Frekue nsi 1000(Hz)	Frekue nsi 2000(Hz)	Frekue nsi 4000(Hz)
1	I	0.6312	0.6773	0.6158	0.5052	0.3588
2	II	0.5780	0.5166	0.5524	0.6688	0.6238
3	III	0.6615	0.6094	0.4372	0.4607	0.4180
4	IV	0.5615	0.4257	0.6832	0.5757	0.5579
5	V	0.4907	0.5254	0.6405	0.5894	0.5880
6	VI	0.5870	0.5672	0.4844	0.6372	0.5944

(Sumber : Penelitian, 2017)

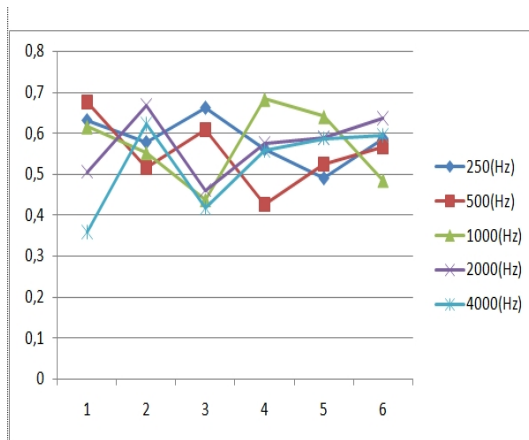

Gambar 3. Grafik Frekuensi terhadap koefisien serap bunyi pada variasi 30%

Dari Gambar 3 grafik di atas menunjukkan bahwa pada komposisi 30% menunjukkan nilai absorpsi terbesar adalah ditunjukkan oleh frekuensi 1000 Hz sampel IV.

Sehingga dari keseluruhan grafik menunjukkan bahwa pada campuran 30% serbuk gergaji kayu yaitu pada variasi ke-III menunjukkan nilai koefisien serap bunyi terbesar yaitu 0,6832 pada sampel 4 dengan frekuensi 1000 Hz dengan koefisien absorpsi 0,50% dan dengan kecepatan rambat gelombang bunyi menunjukkan 683,2 m/det dengan metode serbuk gergaji kayu sebagai substitusi agregat. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh muslimin lubis dengan pencampuran atau pengadukan secara merata pada material sampel, nilai koefisien serap bunyi tertinggi adalah 0,316 pada frekuensi 250 Hz dengan variasi 5% . Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak penggunaan serbuk gergaji kayu pada benda uji maka kemampuan serap suaranya akan semakin baik sedangkan pada benda uji yang semakin sedikit dan tidak menambahkan serbuk gergaji kayu sebagai substitusi agregat halus maka penyerapan suara akan kurang baik hal ini disebabkan karena sisi

luar benda uji terlalu rapat sedangkan kemampuan serap suara akan lebih baik jika permukaan memiliki rongga.

IV. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada pemanfaatan limbah serbuk gergaji kayu sebagai substitusi campuran bata ringan kedap suara diambil beberapa kesimpulan dan dengan adanya perbedaan pada pembuatan spesimen peredam bunyi, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien serap bunyi menunjukkan grafik yang semakin meningkat pada setiap penambahan variasi serbuk gergaji kayu.
2. Nilai koefisien serap bunyi terendah adalah 0,0094 pada frekuensi 500 Hz variasi 0%, sedangkan nilai koefisien serap bunyi tertinggi adalah 0,6832 pada frekuensi 1000 Hz variasi 30%.
3. Nilai cepat rambat gelombang bunyi terendah 4,7 m/s pada frekuensi 500 Hz variasi 0%, sedangkan cepat rambat gelombang bunyi terbesar 2495,2 m/s pada frekuensi 4000 Hz variasi 30%.
4. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa penambahan serbuk gergaji kayu dapat mempengaruhi/bertambahnya nilai serap semakin baik.

Daftar Pustaka

- [1] Angus J., Macdonald, 2001, *Struktur & Arsitektur*, Erlangga, Jakarta
- [2] Anonim, 1990, *Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal (SK SNI T 15-1990-03)*, Departemen Pekerjaan Umum
- [3] Christina E. Mediastika, 2005, *Akustika Bangunan*, Erlangga, Jakarta
- [4] Dangzt, Iman. 2015, (<http://civilkitau.blogspot.com/2014/03/komposisi-semen-portland-dan-fungsinya.html>) 20 Mei 2015 16.53.
- [5] DEPARTEMEN PU.,1989, SNI 03-0349-1989, *Bata beton untuk Pasangan Dinding*, Balitbang, Jakarta
- [6] Leslie L Doelle, Lea Prasetio, 1985, *Akustik Lingkungan*, Erlangga, hal. 15-22, Jakarta
- [7] Prasasto Satwiko,2004, *Fisika Bangunan 2*, Andi, Jogjakarta, hal 14-162
- [8] Sunggono kh,1984, *Teknik Sipil*, Nova, Bandung
- [9] Wiratman wangsadinata, Dkk Panitia pembaruan PBI, 1971, *Peraturan Beton Bertulang Indonesia*, Direktorat penyelidikan masalah bangunan, Bandung